

## Jotun Super Durable 2908

### POPIS VÝROBKU

Tato prášková barva neobsahující TGIC ani olovo je specificky vyvinuta pro splnění nejpřísnějších požadavků stavebního průmyslu. Poskytuje dlouhověkost projektům a stavebním komponentům zajištěním vysoké úrovně zachování lesku, stálobarevnosti a ochrany proti korozi spolu s estetickým vzhledem. Tato prášková barva umožňuje efektivní aplikaci a poskytuje rovnoměrnou tekutost a atraktivní úpravu povrchu i po recyklování. Odolnost výrobku vůči povětrnostním vlivům je dle AAMA 2604. Výrobek je dostupný v následujících kolekcích: Kolekce Cool Shades

### Oblasti použití

Tento produkt velmi doporučujeme pro splnění požadavků na zachování lesku a stálobarevnosti.

Primární oblasti aplikace jsou hliníkové extruze a obložení v architektuře. Pro své celkové vynikající vlastnosti a atraktivní vzhled je tento produkt vhodný pro aplikace na ostatní železné i neželezné podklady.

Při použití sítotisku nebo těsnících tmelů je vhodné provést samostatné zkoušky, abyste zajistili kompatibilitu a aby byla splněna požadovaná kritéria kvality.

### VLASTNOSTI PRÁŠKU

Vlastnosti	Norma	Výsledek
Specifická hmotnost	Vypočítáno	Max.. 1.5 g/cm <sup>3</sup>

### Skladování

Uchovávejte na suchém, chladném místě. Maximální teplota 25 °C. Maximální relativní vlhkost 60 %. Při skladování delším než 12 měsíců musí být provedena zkouška kvality.

### APLIKACE

#### Předúprava

Celková kvalita nátěrové hmoty závisí do značné míry na typu podkladu a typu a kvalitě jeho předúpravy. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme dodržovat pokyny a doporučení dodavatele prostředku pro předúpravu povrchu.

Doporučované typy předúpravy pro nejčastěji používané podklady jsou:


Podklad	Předúprava
Hliník	Chromátování
Závěrečný oplach (dejonizovaný)	Poslední stékající vodu z předmětu je třeba testovat při 20 °C. Získané odečty by měly být pod hodnotou 30 µS/cm.

Pro aluminium doporučujeme také vhodnou předúpravu bez obsahu chromu. Vzhledem k množství různých dostupných předúprav neobsahujících chrom je třeba používat pouze schválené systémy podle Qualicoat a GSB. Podrobné rady je třeba si vyžádat u dodavatele předúpravy.

## Aplikace prášku

Doporučená tloušťka filmu ( $\mu\text{m}$ ): 60-80

## Vytvrzení

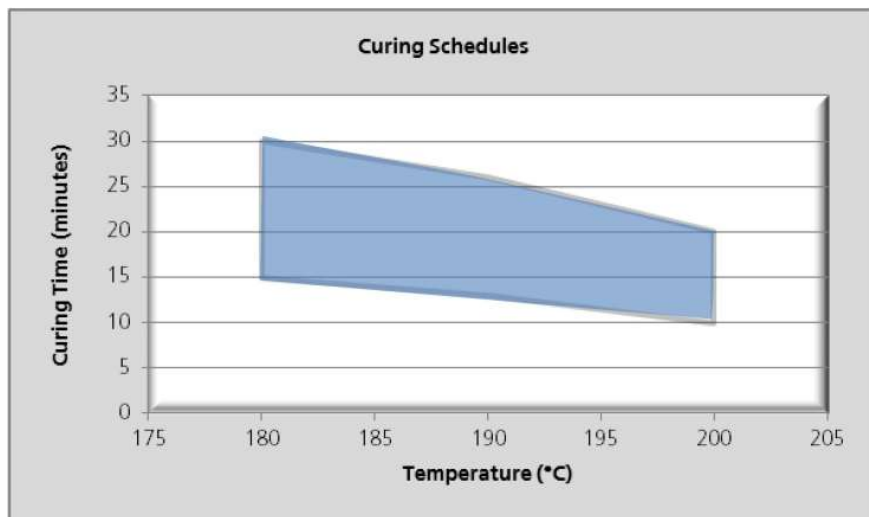

## Vybavení

Vhodný pro nanášecí zařízení Corona nebo Tribo.

## VZHLED

### Barva

Zvolený rozsah barev RAL. Další barvy lze vyrobit na přání.

### Lesk

EN ISO 2813 (60°)

85±10

Je-li povrch aplikace příliš malý nebo nevhodný ke změření lesku pomocí leskoměru, je třeba lesk porovnat vizuálně s referenčním vzorkem (ze stejného úhlu pohledu).

Měření lesku práškových barev s metalickým efektem může vykazovat rozdíl od hodnot specifikovaných v tomto dokumentu. Doporučujeme vizuální porovnání s referenčním vzorkem.

**Rozsah lesku uveden v TL a na štítku nátěru s metalickým efektem představuje lesk základu a ne konečné povrchové úpravy.**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické údaje uvedené níže jsou pro tento výrobek typické, pokud jsou aplikovány následujícím způsobem:

Podklad	Pochromované aluminiové panely
Tloušťka podkladu (mm)	0.8
Tloušťka filmu ( $\mu\text{m}$ )	60-80

Typické hodnoty z testů.

Vlastnosti	Norma	Výsledek
Přílnavost	EN ISO 2409 (2 mm)	Hodnocení mřížkové zkoušky Gt0 (100 % přílnavost)
Odolnost proti rázu	EN ISO 6272 /ASTM D2794 (průměr dopadajícího předmětu 15,9 mm)	Splňuje hodnotu 2,5 Nm bez odpojení barvy po zkoušce odtržení lepicí pásky.

<b>Zkouška hloubením*</b>	EN ISO 1520	Splňuje 2 mm deformaci bez popraskání. Splňuje 5 mm deformaci bez odlepení po odtrhové zkoušce pásky.
<b>Pružnost*</b>	EN ISO 1519	Splňuje ohybovou zkoušku přes cylindrický trn 12 mm bez popraskání. Splňuje ohybovou zkoušku přes cylindrický trn 5 mm bez odpojení barvy po zkoušce odtržení lepicí pásky.
<b>Tvrdość filmu</b>	EN ISO 2815	Odolnost proti deformaci podle Buchholze: > 80
<b>Odolnost vůči maltě</b>	EN 12206-1	Maltu musí být snadné odstranit bez jakýchkoliv zbytků.
<b>Vrtací, frézovací a řezací zkouška</b>		Bez vložování nátěru.
<b>Odolnost proti vlhkosti obsahující SO<sub>2</sub></b>	EN ISO 3231 (0.2 I SO <sub>2</sub> )	Bez infiltrace přesahující 1 mm po obou stranách vrypu po 30 cyklech.
<b>Odolnost proti vlhkosti</b>	EN ISO 6270-2	Bez infiltrace přesahující 1 mm na obou stranách vrypu po 3000 hodinách.
<b>Odolnost vůči okyselené solné mlze</b>	ISO 9227	Po 1000 hodinách testování – maximálně 16 mm <sup>2</sup> infiltrace podél 10 cm řezu
<b>Urychlené stárnutí</b>	ISO 16474-3	Cyklus: 4 hodiny při 50 °C UV a 4 hodiny při 40 °C kondenzace. Nedochází ke křídování, vynikající zachování lesku a stálobarevnosti po 600 hodinách testování.
<b>Zkouška přirozeným stárnutím</b>	ISO 2810 (South Florida, 27 °N)	Nedochází ke křídování, vynikající zachování lesku a stálobarevnosti po 36 měsících expozice (úhel 5 ° na jih).
<b>Celková solární odrazivost**</b>	ASTM C 1549 ASTM G173	Grade 2908R: TSR ≥ 0.25
<b>Index povrchové zápalnosti</b>	ASTM E84	Třída 1 nebo A
<b>Index vývoje kouře</b>	ASTM E84	Třída 1 nebo A

\* Podle zkušebních postupů Qualicoat třídy 2.

\*\* Platí pouze pro barvy uvedené v kolekci studených odstínů Cool Shades Collection.

## Certifikace

Při použití v kombinaci s Primaxem Xtend výrobek vyhovuje požadavkům těchto nařízení/norem: Nařízení (EU) 2018/773, položka č. MED/3.18b. SOLAS 74, Nař. II-2/3, II-2/5, II-2/6 & X/3, IMO MSC/Circ. 1120, 2000 HSC kód 7 a IMO 2010 kód FTP.



## Dodatečné informace

Tento výrobek může být doložen 25letou zárukou, je-li aplikován na extrudovaný architektonický hliníkový podklad. Pro další informace prosím kontaktujte svého místního zástupce společnosti Jotun.

## Vyloučení opovědnosti

Informace v tomto dokumentu jsou uvedeny podle nejlepších znalostí a vědomostí společnosti Jotun, na základě laboratorních zkoušek a praktických zkušeností. Výrobky společnosti Jotun jsou považovány za polotovary a jako takové jsou tyto výrobky často používány za podmínek mimo kontrolu společnosti Jotun. Jotun poskytuje záruku pouze na kvalitu samotného výrobku. Pro splnění místních předpisů lze provést drobné obměny výrobku. Jotun si vyhrazuje právo měnit uvedené informace bez dalšího upozornění.

Doporučujeme uživatelům, aby vždy kontaktovali Jotun ohledně poskytnutí konkrétních doporučení týkajících se všeobecné vhodnosti tohoto výrobku pro své potřeby a konkrétních aplikačních postupů.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi různými jazykovými verzemi tohoto dokumentu platí verze v anglickém jazyce (Velká Británie).